

	FICHA TÉCNICA	FT-DQ69
	EUROTROD FN 10	PÁG. 1/1

CLASSIFICAÇÃO:

AWS A5.15: E Ni - CI

EMPRESA CERTIFICADA:



DESCRIÇÃO:

Eléctrodo com alma em níquel, para soldadura e enchimento de ferro fundido cinzento. Soldadura com arco eléctrico estável, sem fissuras nem formação de poros. A indução de tensões, no decurso da deposição, pode ser reduzida por martelagem dos cordões de soldadura.

MATERIAIS/CAMPO DE APLICAÇÃO:

Reparação de peças em ferro fundido de grafite lamelar, nodular e maleável de coração branco ou negro, onde se pretenda um depósito maquinável.

CARACTERÍSTICAS DO METAL DEPOSITADO:

Composição Química (%):

Ni = 98 %


Propriedades Mecânicas:

Dureza: 160 HB

INFORMAÇÕES DIVERSAS:

PARÂMETROS DE SOLDADURA				EMBALAGEM VÁCUO	
Diâmetro Eléctrodo (mm)	Comprimento Eléctrodo (mm)	Intensidade Corrente (A)	Tipo Corrente (Polo +)	Eléctrodo /Caixa (Un)	Peso /Caixa (kg)
2,5	300	50 – 80	AC/DC	150	2,5
3,2	350	80 – 110	AC/DC	90	2,8
4,0	350	110 – 150	AC/DC	60	2,9

POSIÇÕES DE SOLDADURA:

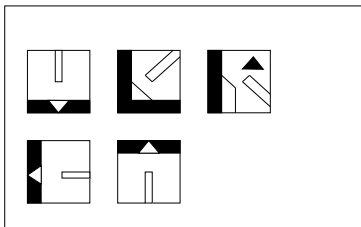

OBSERVAÇÕES:

Soldar com a peça limpa de óleo, tinta, ferrugem, etc. Na presença de fendas é aconselhável a execução, nas extremidades destas, de furos de 6 a 8 mm de diâmetro, a fim de evitar a progressão das mesmas. Soldar com cordões estreitos, de 3 a 4 cm de comprimento, interrompidos, de modo a que a temperatura na zona permita o contacto com a mão. Temperaturas de 80-100°C devem ser consideradas máximas numa soldadura a frio. As peças devem ser protegidas de correntes de ar, no decurso da soldadura e na fase de arrefecimento pós-soldadura.